

Direct Paper Blue 4GL

パルプ染色データ

分光測色データ

Lab値 染色濃度	Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	81.47	-9.63	-10.17	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	75.25	-11.63	-13.55	-6.22	-2.00	-3.38
1.00%	3	67.60	-13.34	-16.70	-13.87	-3.71	-6.53
2.00%	4	59.07	-14.00	-18.94	-22.40	-4.37	-8.77
4.00%	5	51.00	-13.39	-19.67	-30.47	-3.76	-9.50


使用光源 : D65

使用パルプ : LBKP


染着性データ

染色時間	染着率
5分	82.0%
10分	82.6%
20分	83.0%
30分	83.9%

カラプロット

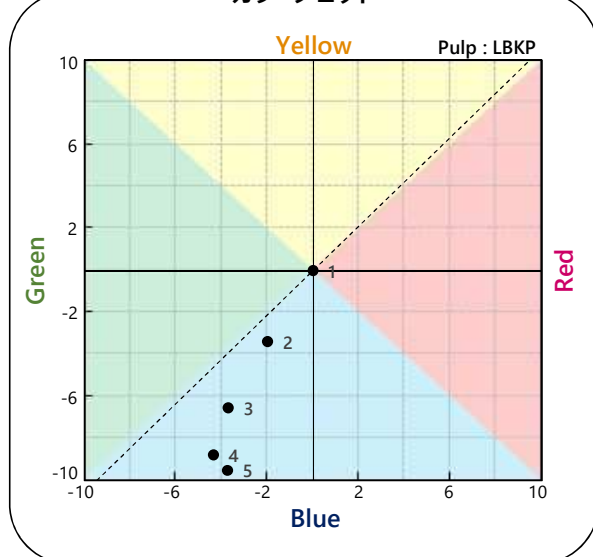

染着性

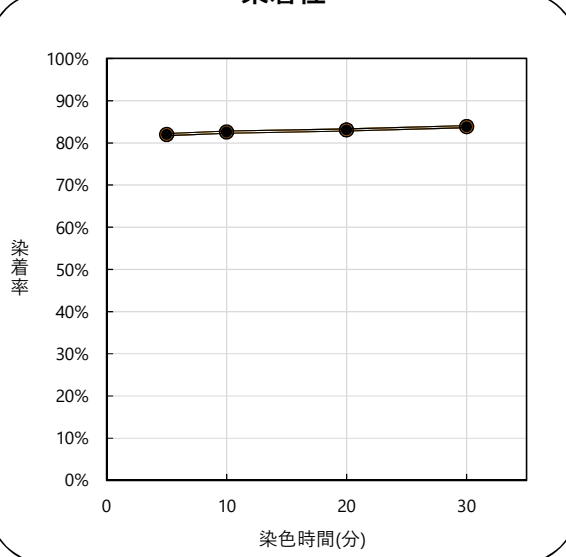

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	9.7-10.7
比重	1.12 g/mL
粘度	4.7 mPa·S

各堅牢度

耐光	3	級
耐水	3	級
耐アルカリ	3	級
耐酸	1	級

填料定着率

タルク	淡色	64.7%
	濃色	20.0%
軽カル	淡色	64.9%
	濃色	30.6%

脱色性

酸化剤	1(Y)	級
還元剤	2-3	級

粘度の温度依存性

