

Super Yellow 5GL (Pulp: UKP)

パルプ染色データ

分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.06%	1	69.65	5.19	24.85	0.00	0.00	0.00
0.125%	2	70.32	4.24	28.99	0.67	-0.95	4.14
0.25%	3	70.24	3.12	35.16	0.59	-2.07	10.31
0.50%	4	69.98	2.58	43.41	0.33	-2.61	18.56
1.00%	5	69.62	2.99	51.86	-0.03	-2.20	27.01

使用光源 : D65


使用パルプ : UKP

染着性データ

染色時間	染着率
5分	93.7%
10分	94.2%
20分	93.2%
30分	94.0%

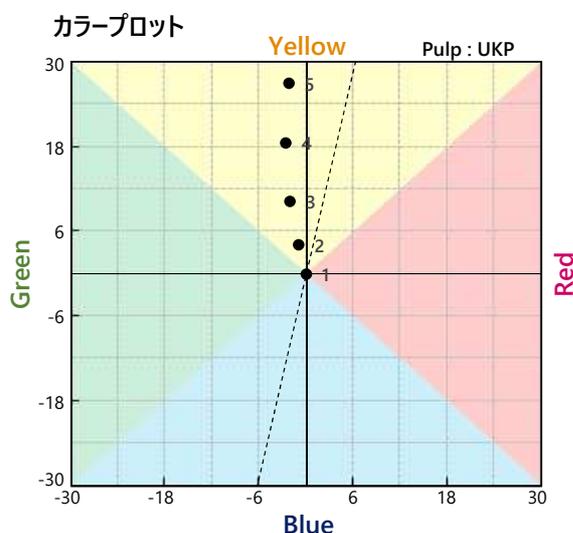

染着性

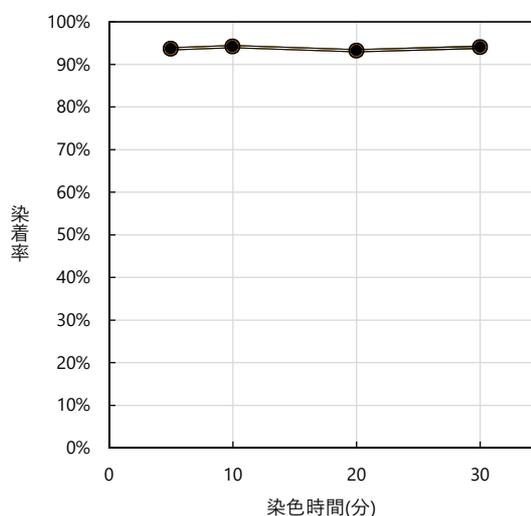

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	1.4±0.5
比重	1.14 g/mL
粘度	41.0 mPa·S

各堅牢度

耐光	2-3 級
耐水	4-5 級
耐アルカリ	2 級
耐酸	3 級

填料定着率

タルク	淡色	99.0%
	濃色	98.6%
軽カル	淡色	97.6%
	濃色	98.5%

脱色性

酸化剤	1 級
還元剤	1-2(Y) 級

粘度の温度依存性

