

## Direct Paper Yellow 4GL

## パルプ染色データ

## 分光測色データ

染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$
0.25%	1	94.78	-6.82	36.75	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	94.08	-6.93	48.68	-0.70	-0.11	11.93
1.00%	3	93.07	-5.81	60.96	-1.71	1.01	24.21
2.00%	4	91.63	-3.11	72.38	-3.15	3.71	35.63
4.00%	5	89.24	2.45	82.69	-5.54	9.27	45.94


使用光源 : D65

使用パルプ : LBKP


## 染着性データ

染色時間	染着率
5分	87.2%
10分	87.9%
20分	88.2%
30分	88.4%

## カラプロット

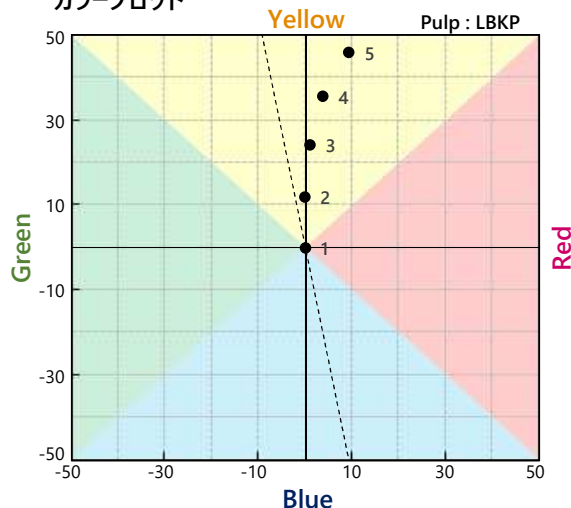

## 染着性

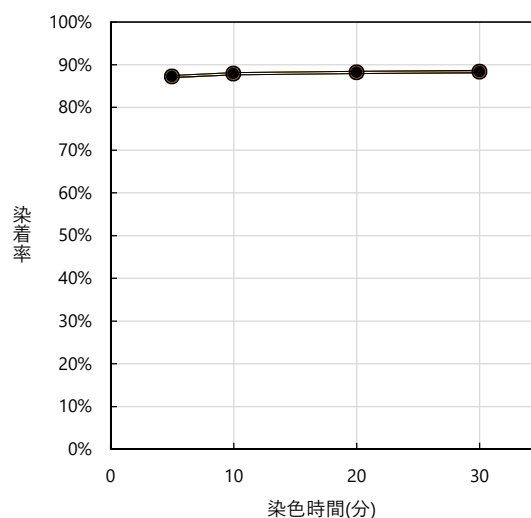

## 物性データ

## 製品物性 (25°C)

pH	7.4±0.5
比重	1.10±0.05 g/mL
粘度	8.0 mPa·S

## 各堅牢度

耐光	4	級
耐水	2	級
耐アルカリ	1-2	級
耐酸	4-5	級

## 填料定着率

タルク	淡色	95.0%
	濃色	58.3%
軽カル	淡色	61.3%
	濃色	69.6%

## 脱色性

酸化剤	4-5	級
還元剤	5	級

## 粘度の温度依存性

