

Direct Paper Yellow 2GL

パルプ染色データ

分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	94.24	-5.96	27.82	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	93.34	-6.29	37.69	-0.90	-0.33	9.87
1.00%	3	92.13	-5.31	48.84	-2.11	0.65	21.02
2.00%	4	90.36	-2.59	61.13	-3.88	3.37	33.31
4.00%	5	88.53	1.38	72.75	-5.71	7.34	44.93

使用光源 : D65


使用パルプ : LBKP

染着性データ

染色時間	染着率
5分	92.5%
10分	92.5%
20分	92.6%
30分	92.7%

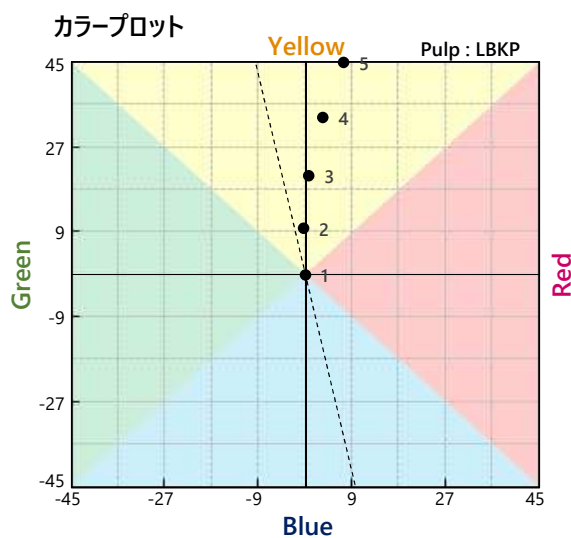

染着性

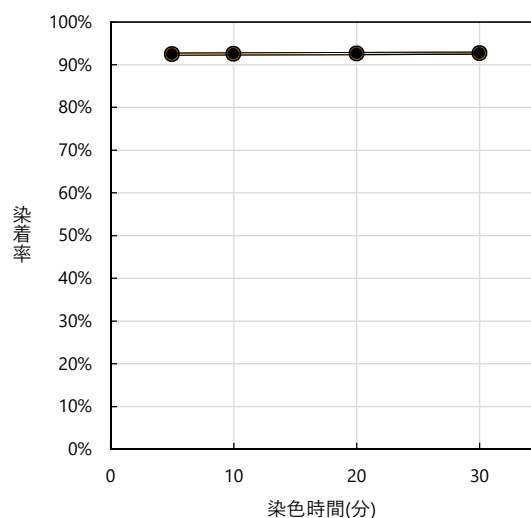

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	8.8±0.5
比重	1.10±0.05 g/mL
粘度	28.5 mPa·S

各堅牢度

耐光	2	級
耐水	4-5	級
耐アルカリ	4-5	級
耐酸	2-3	級

填料定着率

タルク	淡色	98.1%
	濃色	66.7%
軽カル	淡色	90.0%
	濃色	84.2%

脱色性

酸化剤	2-3	級
還元剤	4	級

粘度の温度依存性

