

Direct Paper Yellow GL

パルプ染色データ


分光測色データ

染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	93.24	-3.78	30.03	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	91.88	-2.49	40.24	-1.36	1.29	10.21
1.00%	3	89.81	0.46	51.54	-3.43	4.24	21.51
2.00%	4	87.07	5.42	63.39	-6.17	9.20	33.36
4.00%	5	83.84	12.06	72.62	-9.40	15.84	42.59


使用光源 : D65
使用パルプ : LBKP

染着性データ

染色時間	染着率
5分	89.9%
10分	89.9%
20分	89.9%
30分	89.9%

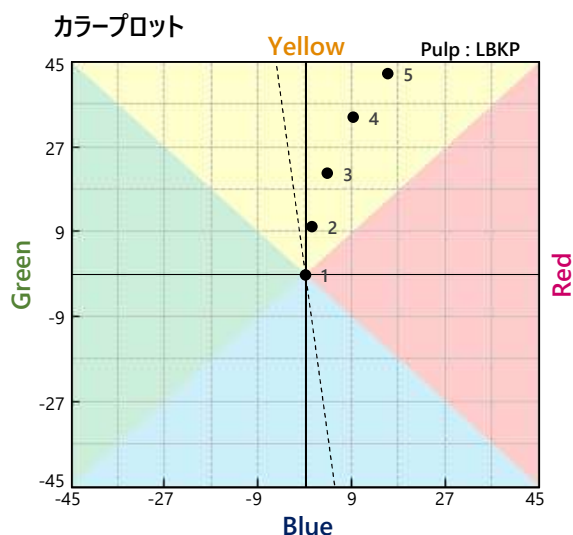

染着性

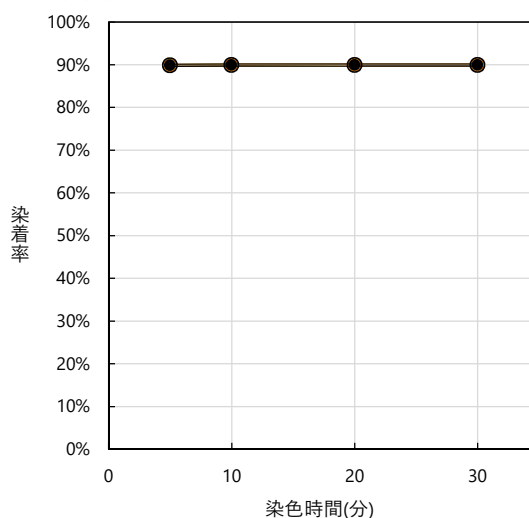

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	10.5±0.5
比重	1.15±0.05 g/mL
粘度	5.0 mPa·S

各堅牢度

耐光	4	級
耐水	3-4	級
耐アルカリ	3-4	級
耐酸	1-2	級

填料定着率

タルク	淡色	73.6%
	濃色	19.6%
軽カル	淡色	49.3%
	濃色	33.8%

脱色性

酸化剤	2-3	級
還元剤	3-4	級

粘度の温度依存性

