

## Direct Paper Orange GL

## パルプ染色データ

## 分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$
0.25%	1	86.39	19.26	13.29	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	82.37	26.40	18.88	-4.02	7.14	5.59
1.00%	3	78.31	33.52	24.82	-8.08	14.26	11.53
2.00%	4	73.53	40.88	32.24	-12.86	21.62	18.95
4.00%	5	68.06	47.80	39.60	-18.33	28.54	26.31

使用光源 : D65


使用パルプ : LBKP

## 染着性データ

染色時間	染着率
5分	78.4%
10分	82.3%
20分	83.8%
30分	85.4%

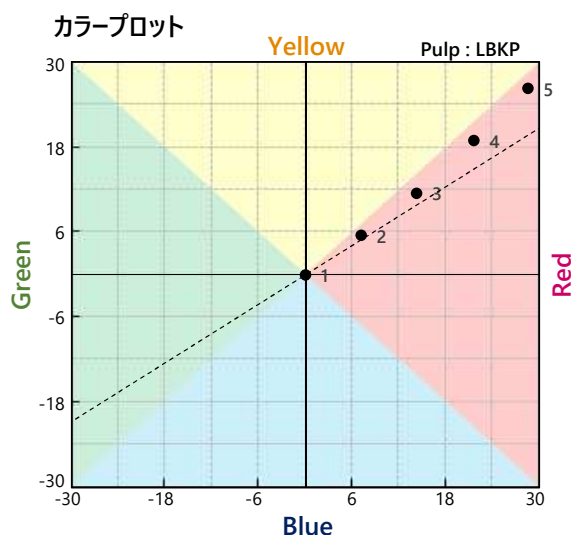

## 染着性

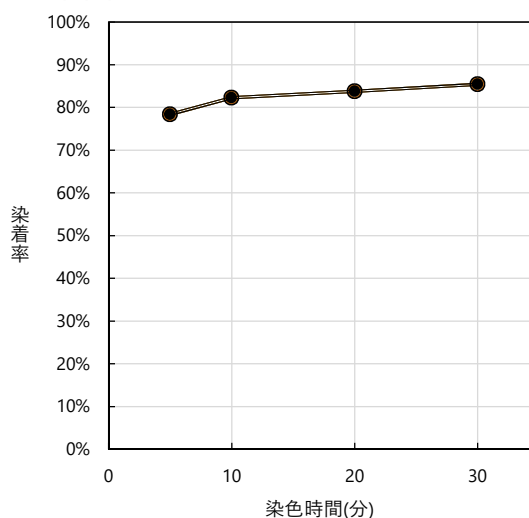

## 物性データ

## 製品物性 (25°C)

pH	7.0±0.5
比重	1.1 g/mL
粘度	8.0 mPa·S

## 各堅牢度

耐光	2 級
耐水	4 級
耐アルカリ	3 級
耐酸	4-5 級

## 填料定着率

タルク	淡色	97.4%
	濃色	53.7%
軽カル	淡色	97.7%
	濃色	93.2%

## 脱色性

酸化剤	3 級
還元剤	3-4 級

## 粘度の温度依存性

