

Direct Paper Scarlet BL

パルプ染色データ

分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	80.57	28.34	6.82	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	75.62	35.29	9.79	-4.95	6.95	2.97
1.00%	3	69.35	42.88	13.98	-11.22	14.54	7.16
2.00%	4	62.99	49.26	19.13	-17.58	20.92	12.31
4.00%	5	56.66	52.31	22.63	-23.91	23.97	15.81

使用光源 : D65


使用パルプ : LBKP

染色性データ

染色時間	染色率
5分	94.5%
10分	95.4%
20分	95.7%
30分	96.8%

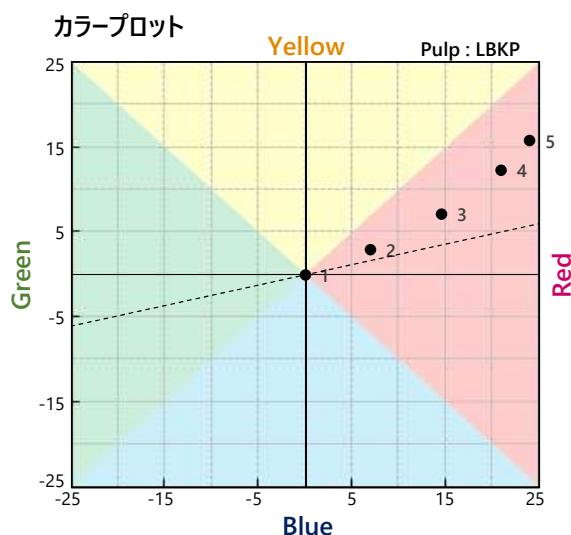

染色性

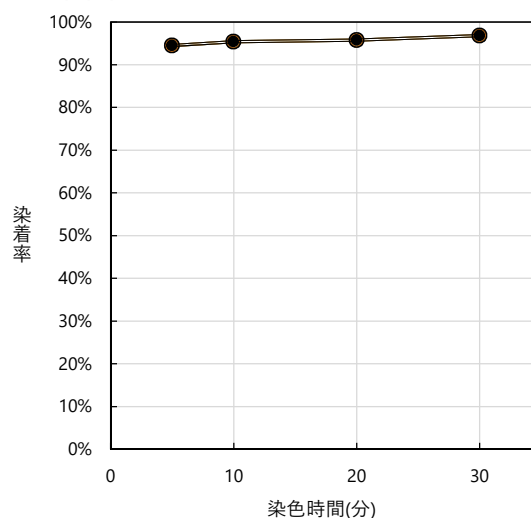

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	7.0±0.5
比重	1.08±0.05 g/mL
粘度	20.0 mPa·S

各堅牢度

耐光	2-3 級
耐水	4-5 級
耐アルカリ	4 級
耐酸	4 級

填料定着率

タルク	淡色	95.3%
	濃色	40.9%
軽カル	淡色	98.4%
	濃色	84.3%

脱色性

酸化剤	4 級
還元剤	2 級

粘度の温度依存性

