

Direct Paper Pink BL

パルプ染色データ

分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	85.65	17.22	-5.73	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	80.97	24.15	-7.54	-4.68	6.93	-1.81
1.00%	3	75.08	31.58	-9.12	-10.57	14.36	-3.39
2.00%	4	68.31	39.28	-9.60	-17.34	22.06	-3.87
4.00%	5	61.21	45.50	-8.58	-24.44	28.28	-2.85

使用光源 : D65


使用パルプ : LBKP

染着性データ

染色時間	染着率
5分	92.4%
10分	92.6%
20分	92.9%
30分	93.1%

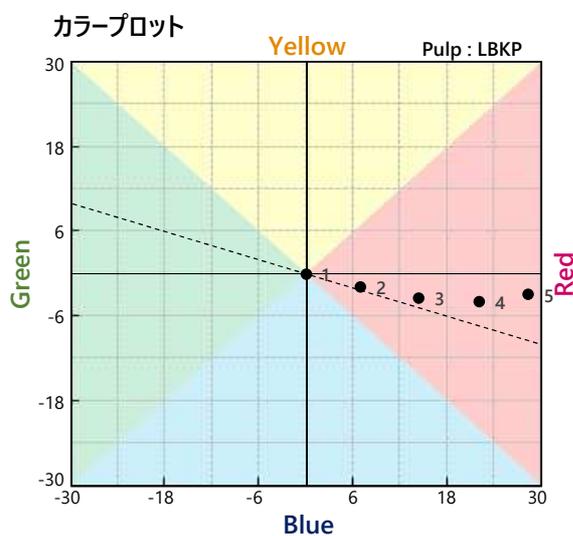

染着性

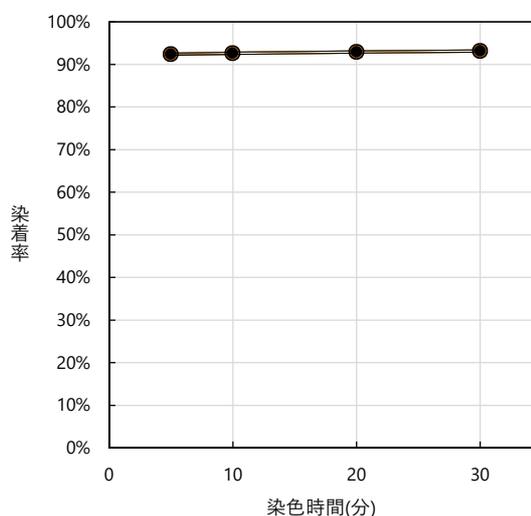

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	8.9±0.5
比重	1.11 g/mL
粘度	2.6 mPa·S

各堅牢度

耐光	1	級
耐水	4-5	級
耐アルカリ	2-3	級
耐酸	2-3	級

填料定着率

タルク	淡色	97.7%
	濃色	46.9%
軽カル	淡色	79.0%
	濃色	56.1%

脱色性

酸化剤	4-5	級
還元剤	4	級

粘度の温度依存性

