

Direct Paper Blue BSL

パルプ染色データ

分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	79.03	-6.92	-14.04	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	72.67	-7.09	-17.65	-6.36	-0.17	-3.61
1.00%	3	64.15	-7.15	-21.26	-14.88	-0.23	-7.22
2.00%	4	55.48	-6.47	-23.71	-23.55	0.45	-9.67
4.00%	5	46.80	-5.08	-24.21	-32.23	1.84	-10.17

使用光源 : D65


使用パルプ : LBKP

染色性データ

染色時間	染色率
5分	74.2%
10分	74.7%
20分	75.4%
30分	75.3%

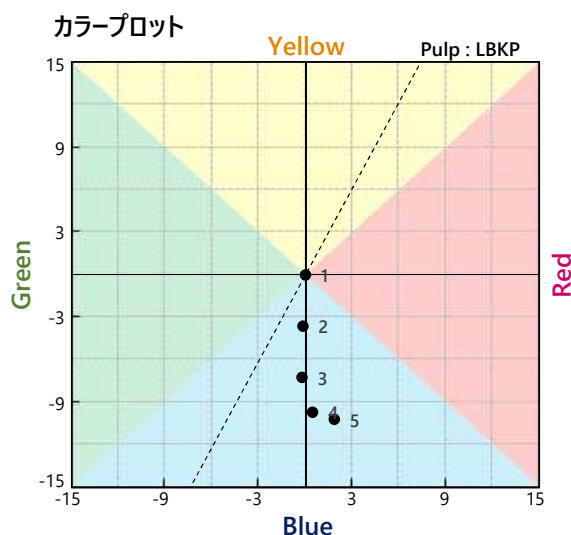

染色性

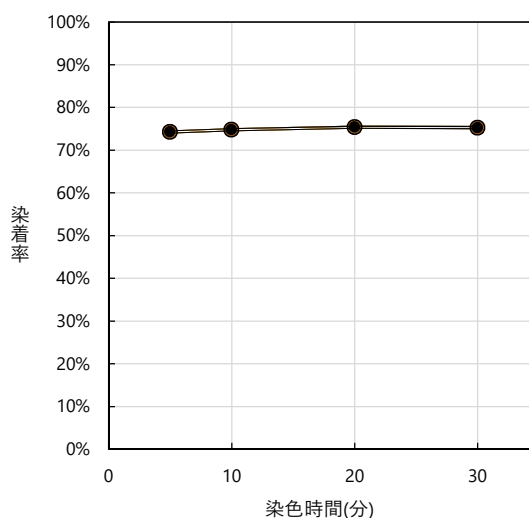

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	8.4±0.5
比重	1.11 g/mL
粘度	3.0 mPa·S

各堅牢度

耐光	3-4 級
耐水	3 級
耐アルカリ	3-4 級
耐酸	4 級

填料定着率

タルク	淡色	88.9%
	濃色	34.8%
軽カル	淡色	78.3%
	濃色	56.7%

脱色性

酸化剤	1 級
還元剤	3-4 級

粘度の温度依存性

