

Direct Paper Black RAL

パルプ染色データ

分光測色データ

染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	71.76	-2.43	-3.32	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	64.07	-2.16	-3.72	-7.69	0.27	-0.40
1.00%	3	55.43	-1.79	-3.93	-16.33	0.64	-0.61
2.00%	4	45.65	-1.59	-3.62	-26.11	0.84	-0.30
4.00%	5	37.91	-1.16	-2.79	-33.85	1.27	0.53


使用光源 : D65

使用パルプ : LBKP


染着性データ

染色時間	染着率
5分	87.5%
10分	89.0%
20分	90.4%
30分	90.5%

カラプロット

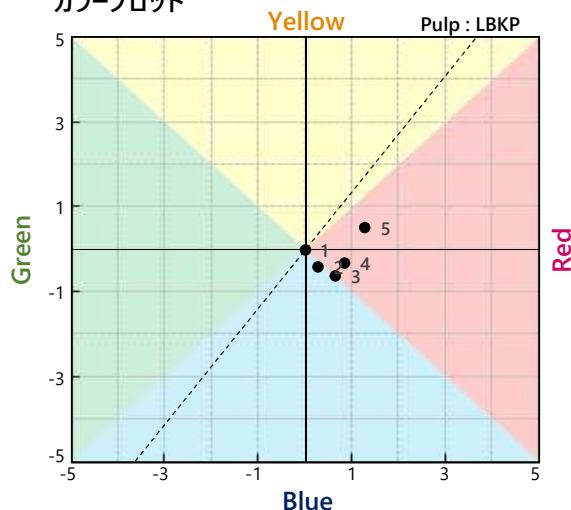

染着性

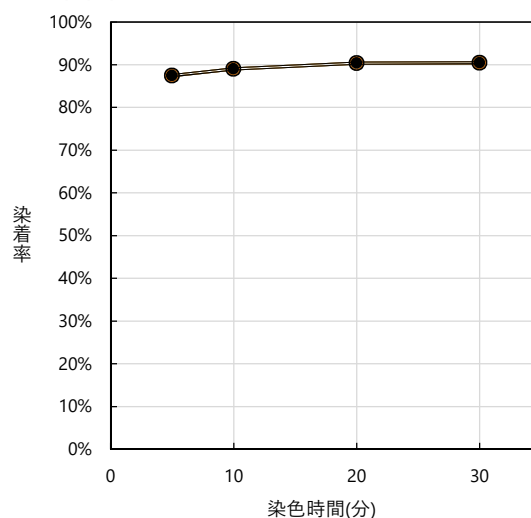

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	8.0±0.5
比重	1.12 g/mL
粘度	16.0 mPa·S

各堅牢度

耐光	3-4 級
耐水	3-4 級
耐アルカリ	3-4 級
耐酸	2 級

填料定着率

タルク	淡色	85.7%
	濃色	28.6%
軽カル	淡色	91.1%
	濃色	65.2%

脱色性

酸化剤	1(P) 級
還元剤	3(Br) 級

粘度の温度依存性

