

Direct Paper Yellow STP

パルプ染色データ

分光測色データ

染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.06%	1	93.13	-4.49	32.24	0.00	0.00	0.00
0.125%	2	91.59	-3.35	42.66	-1.54	1.14	10.42
0.25%	3	89.32	0.20	55.39	-3.81	4.69	23.15
0.50%	4	86.61	5.50	66.39	-6.52	9.99	34.15
1.00%	5	83.10	12.45	74.55	-10.03	16.94	42.31


使用光源 : D65

使用パルプ : LBKP


染着性データ

染色時間	染着率
5分	66.9%
10分	67.5%
20分	68.0%
30分	68.9%

カラプロット

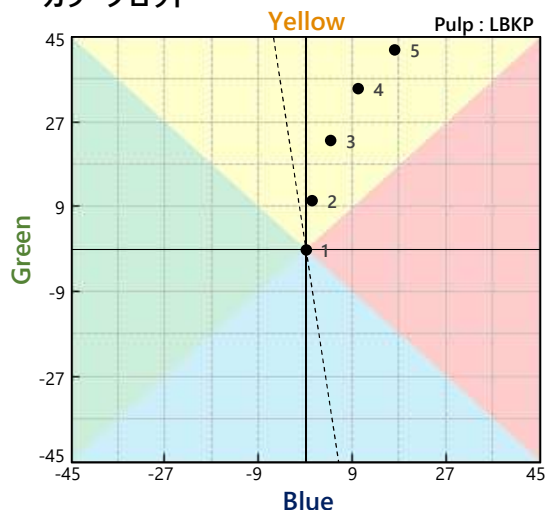

染着性

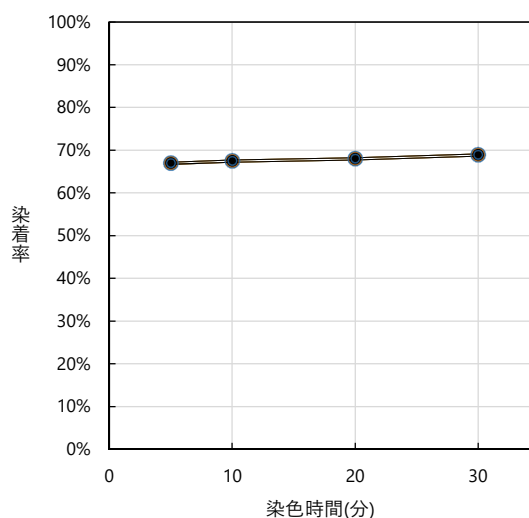

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	6.5±0.5	
比重	0.8	g/mL
粘度	-	mPa·S

各堅牢度

耐光	3	級
耐水	2-3	級
耐アルカリ	4	級
耐酸	1	級

脱色性

酸化剤	4-5	級
還元剤	3	級

填料定着率

タルク	淡色	55.6%
	濃色	10.6%
軽カル	淡色	19.0%
	濃色	4.3%

